

ESPECIFICACION TECNICA

S. E. CASA DE MONEDA

Papel con filigrana multitoral. Yaguareté \$500 x 50 posiciones		Código: 02031354
Emisión: 29 / 06 / 18	Revisión: 05	Hoja: 1 de 3

I- ESPECIFICACIONES

I.1- CARACTERISTICAS GENERALES

- 01 – Apto para impresiones: offset, tipográfica, serigráfica y calcográfica. Libre de impurezas. Ambas caras alisadas. Sin fluorescencia. Dirección de fibra paralelo al lado más corto de la hoja y del billete.

Ítem	Características	Unidad	Requisito	Tolerancias
02	Gramaje	g/m ²	90	±5 %
03	Espesor	μ	110	± 7%
04	Formato (Hojas).	mm	797 x 685	± 1.5 (ambos lados)
05	Márgenes	mm	Izquierdo 10 Derecho 12 Superior 10 Inferior 25	± 1
06	Color (*)	%	L*= 86.92 a*= -4.04 b*= 8.62	±1.00 ±0.35 ±0.70

(*) Tonalidad verdosa (Geometría de medición d/0°; iluminante D65/10°). ΔE = 1.50 máximo.

- 07 – **Filigrana (Marca de Agua):** Localizada en 5 columnas y 10 filas, moldeada, multitoral, tridimensional y de alta calidad; con la imagen del Yaguareté. Con motivo de electrotipo "500" en la parte inferior en tono muy claro en alta definición.
- 08 – **Hilo de Seguridad:** Ubicado en 5 columnas, Rolling Star®. Igual al actualmente en uso en los billetes de la misma denominación. Con fluorescencia amarilla bajo luz UV. Aventanillado con un largo de ventana entre 10 y 12 mm y una separación entre ventanas adyacentes entre 8 y 9 mm, según diagrama. Localizado en una banda de 16 mm, cuyo punto medio se encuentre a 58 mm del margen izquierdo del billete. Con propiedades magnéticas.

08.1	Ancho	mm	4	± 0.1
08.2	Coercitividad	Oe	3500	± 300
08.3	Remanencia magnética	nWb/m	500	± 150

Se proveerán los modelos y diagramas para las filigranas (marcas de agua) e hilo de seguridad, en formato impreso y/o digital, a las firmas interesadas que se encuentran inscritas en el registro de proveedores.

Tanto las marcas de agua como el hilo de seguridad deberán respetar fielmente al modelo entregado.

El diseño, la ubicación dentro del billete y el tamaño se ajustarán a lo indicado en los respectivos diagramas.

as 24



ESPECIFICACION TECNICA

S. E. CASA DE MONEDA

Papel con filigrana multitonal. Yaguareté \$500 x 50 posiciones		Código: 02031354
Emisión: 29 / 06 / 18	Revisión: 05	Hoja: 2 de 3

- 09 – **Escuadra:** Vista la hoja de anverso. El ángulo de referencia estará ubicado en la esquina inferior izquierda (diagonal a la muesca). Desvío máximo ± 1 mm.
- 10 – **Muesca:** De forma curva, cuyo punto medio del corte estará a 105 mm del margen superior del lado derecho de la hoja; con una cuerda de aproximadamente 14 mm y 4 mm de flecha.

I.2- COMPOSICION / ESTRUCTURA INTERNA

Ítem	Características	Unidad	Requisito	Tolerancias
11	Tipos de fibras	%	Algodón	100 %

- 12 – **Formación:** Óptima uniformidad, sin “nubosidades” o irregularidades perceptibles a trasluz.
- 13 – **Encolado:** Deberá conferirle buena resistencia al papel en medios seco y húmedo; apta para la combinación de sistemas de impresión Offset seco, Intaglio (calcográfico), tipográfico y serigráfico. Sin formaldehído y que se ajuste a las normas vigentes de seguridad e higiene.

14	Carga mineral	%	5	Máximo
15	Porosidad Bendtsen	ml/min	40	

- 16 – **Fibrillas de seguridad:** Invisibles a simple vista; con reacción a la luz UV, en color rojo, azul y amarillo; distribuidas uniformemente en proporciones similares en ambas caras.

16.1	Largo	mm	5	± 0.5
16.2	Espesor		15 Deniers / 17 Decitex	
16.3	Cantidad total	n°/dm ²	100	Mínimo

I.3- SUPERFICIE

17	Rugosidad Bendtsen	ml/min	Cara menos rugosa Cara mas rugosa	200 – 600 250 – 650
18	Opacidad (**)	%	85	Mínimo
19	pH (extracción en caliente)	~	6 - 9	

(**) Geometría de medición d/0°; iluminante D65/10°

I.4- RESISTENCIAS

20	Tracción en seco	kN/m	D. Máquina	D. Transv	Mínimo
			7.0	3.2	
21	Tracción en húmedo 1 min	2.6	1.1		
22	Doble plegado	Log	3.40	3.30	
23	Rasgado	mN	680	800	

I.5- PRESENTACION

El papel será entregado en resmas de quinientas (500) hojas, libres de fibras sueltas o partículas que puedan afectar el proceso de impresión.

Cada resma estará envuelta con una cubierta exterior impermeable al vapor de agua.



ESPECIFICACION TECNICA

S. E. CASA DE MONEDA

Papel con filigrana multitonal. Yaguareté \$500 x 50 posiciones		Código: 02031354
Emisión: 29 / 06 / 18	Revisión: 05	Hoja: 3 de 3

II- OFERTAS

El oferente deberá estar homologado por el Banco Central en cuanto a la calidad del papel, marca de agua e hilos de seguridad. Debiendo presentar documentación que lo acredite como tal.

III- CONDICIONES GENERALES

Ver requisitos generales para papeles, desde el punto "Muestras de fabricación".

El adjudicatario por primera vez entregará previo a la partida, el plano de hoja detallando las 50 posiciones con sus tolerancias (márgenes, hilo de seguridad, marca de agua, etc). Conformado el plano deberá remitir dos planos de hoja en material traslúcido en escala 1:1.


Quedará a criterio de SE Casa de Moneda solicitar un adelanto de partida representativa e integrante de la misma, en cantidad a definir.

El proveedor deberá remitir con cada entrega y por lote el certificado de análisis correspondiente, que garantice el cumplimiento de la presente especificación, incluyendo los valores de los resultados obtenidos.

Las partidas serán revisadas por muestreo (IRAM 15 / ISO 2859 e IRAM 16 / ISO 3951, según corresponda). Si, al momento de su utilización se detectaren hojas que no se ajustan a lo especificado, el proveedor deberá reponer la totalidad de las unidades defectuosas.

Las condiciones ambientales para los ensayos físicos son: 23 ±1 °C / 50 ±2 %HR, según norma IRAM – ATIPCA P 3008 NM ISO 187.

as 21



ESPECIFICACION TECNICA

S. E. CASA DE MONEDA

Papel con filigrana multitoral. Yaguarete \$500 x 50 posiciones		Código: 02031354
Emisión: 22/05/18	Revisión: 01	Hoja: 1 de 3

I. PRESENTACION

En cada tarima se dispondrán doce resmas perfectamente acondicionadas dentro de una bolsa de polietileno herméticamente cerrada.

Todo el conjunto antes mencionado estará contenido en envases de madera (cajones), compuesto por paredes plegables, tapa, base y zunchos.

I.a Paredes y tapa

Ítem	Características	Unidad	Requisito	Tolerancias
	Espesor	cm	1	Aproximadamente
	Largo		85	
	Ancho		73	
	Alto		90	

De modo que se acondicionen perfectamente doce resmas de quinientas hojas cada una. Provisto de un sistema de flejes adecuados que hagan las veces de bisagra, a lo alto de toda la pared. Debe facilitar el plegado y no dar acceso al interior de las resmas.


La tapa debe tener un fleje de metal que enmarque y envuelva los bordes de las paredes aportando rigidez al conjunto.

I.b Base

- 1 – Características: De madera apto para soportar una carga en estiba máxima de seis pallets. Con un fleje de metal que enmarque y contenga las paredes. Con base de terciado multilaminar de 6 mm aproximadamente, perfectamente liso. Nueve tacos de madera clavados en forma piramidal.
- 2 – Entradas: A lo ancho de la tarima con una separación de 25 a 26 cm. Sujetadas con tirantes de 12 mm de espesor ubicados a lo largo del pallet. De modo que la altura no sea menor a 10 cm y sea compatible para el manipuleo con auto elevadores, zorras manuales y eléctricas.
- 3 – Armado: Con tres clavos o tornillos por taco, formando un triángulo, de manera que resista el normal manipuleo.

I.c Zunchado

Dos zunchos plásticos (no metálicos), que rodeen la caja dando un cierre seguro y rígido.



ESPECIFICACION TECNICA


S. E. CASA DE MONEDA

Papel con filigrana multitoral. Yaguarete \$500 x 50 posiciones		Código: 02031354
Emisión: 22/05/18	Revisión: 01	Hoja: 2 de 3

II. RÓTULO

- Proveedor
- Orden de Compra
- Código y descripción: 02031354 – Papel \$500 Yaguareté - 50 posiciones
- Cantidad de resmas / hojas por resma
- Peso neto / peso bruto
- Partida / Lote / Posición
- N° de tarima / N° total de tarimas

III. CROQUIS

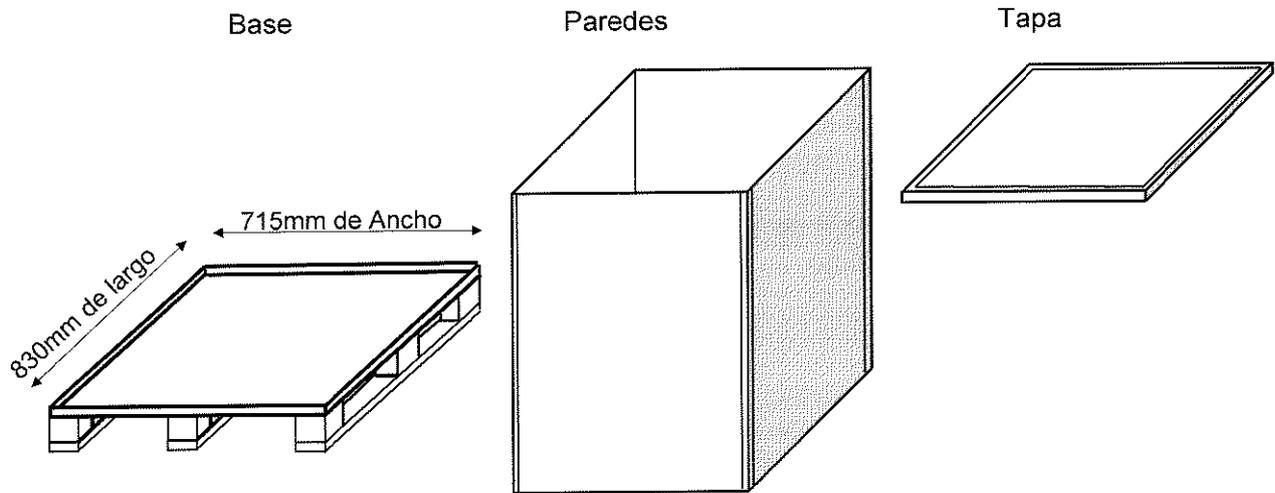


IV. OFERTAS

Los oferentes deberán presentar una muestra del producto terminado para su evaluación. Quedando a consideración del usuario la validez de la misma.

V. CONDICIONES GENERALES

Es condición excluyente respetar el diseño y formato de cuatro entradas detallado en el croquis del pallet, debido al limitante del ancho de las puertas de acceso a nuestros tesoros. Las medidas y el formato del pallet están diseñadas para permitir su transporte mediante el accionamiento de



ESPECIFICACION TECNICA

S. E. CASA DE MONEDA

Papel con filigrana multitoral. Yaguarete \$500 x 50 posiciones		Código: 02031354
Emisión: 22/05/18	Revisión: 01	Hoja: 3 de 3



nuestras zorras eléctricas y autoelevadores, permitiendo ingresar por los accesos a nuestros tesoros.

Se encuentra a disposición de los interesados, muestras del tipo de producto solicitado.

La Partida será revisada por muestreo por el usuario; si en el proceso de producción se detectare algún pallet defectuoso, el proveedor deberá reponer el producto.

VI. IMÁGENES

Las siguientes imágenes son meramente ilustrativas para mostrar el tipo de cajón contenedor solicitado. Las medidas, el formato y las características son las detalladas en los puntos I, II, III, IV y V.

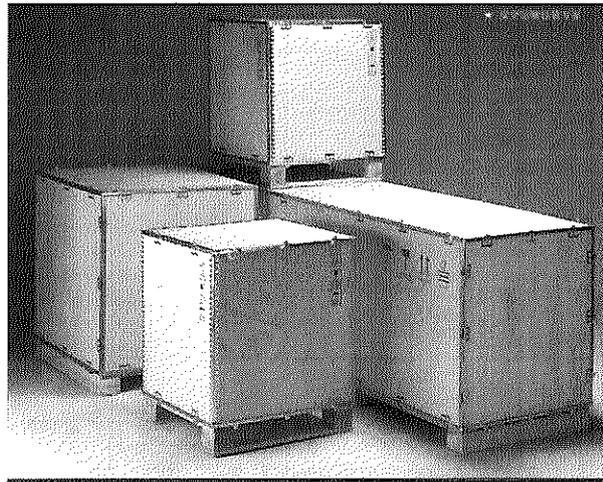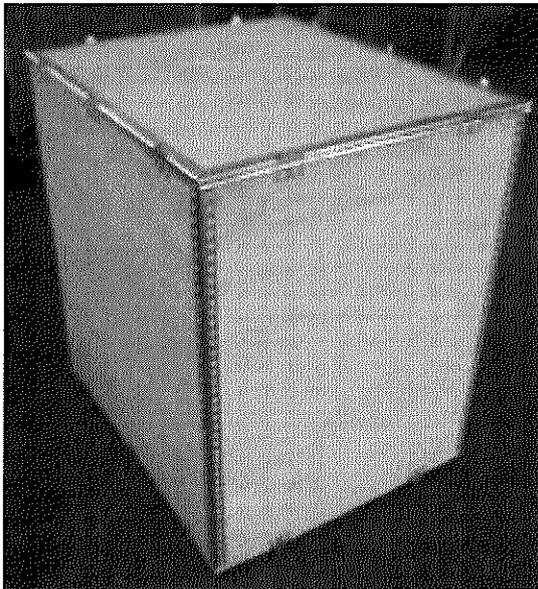

as 9



ESPECIFICACION TECNICA

S. E. CASA DE MONEDA

Papel con filigrana multitonal. Ballena \$200 x 50 posiciones		Código: 02031346
Emisión: 29 / 06 / 18	Revisión: 05	Hoja: 1 de 3

I- ESPECIFICACIONES

I.1- CARACTERISTICAS GENERALES

01 – Apto para impresiones: offset, tipográfica, serigráfica y calcográfica. Libre de impurezas. Ambas caras alisadas. Sin fluorescencia. Dirección de fibra paralelo al lado más corto de la hoja y del billete.

Ítem	Características	Unidad	Requisito	Tolerancias
02	Gramaje	g/m ²	90	±5 %
03	Espesor	μ	110	± 7%
04	Formato (Hojas).	mm	797 x 685	± 1.5 (ambos lados)
05	Márgenes	mm	Izquierdo 10 Derecho 12 Superior 10 Inferior 25	± 1
06	Color (*)	%	L* = 88.00 a* = -2.90 b* = -0.80	±1.00 ±0.35 ±0.70

(*) Tonalidad celeste (Geometría de medición d/0°; iluminante D65/10°); ΔE = 1.50 máximo.

07 – **Filigrana (Marca de Agua):** Localizada en 5 columnas y 10 filas, moldeada, multitonal, tridimensional y de alta calidad; con la imagen de la Ballena Franca Austral. Con motivo de electrotipo "200" en la parte inferior en tono muy claro en alta definición.

08 – **Hilo de Seguridad:** Ubicado en 5 columnas, Mobile®, color verde. Igual al actualmente en uso en los billetes de la misma denominación. Con fluorescencia amarilla bajo luz UV. Aventanillado con un largo de ventana entre 10 y 12 mm y una separación entre ventanas adyacentes entre 8 y 9 mm. Localizado en una banda de 16 mm, cuyo punto medio se encuentre a 60 mm del margen izquierdo del billete. Con propiedades magnéticas.


08.1	Ancho	mm	4	± 0.1
08.2	Coercitividad	Oe	3500	± 300
08.3	Remanencia magnética	nWb/m	500	± 150

Se proveerán los modelos y diagramas para las filigranas (marcas de agua) e hilo de seguridad, en formato impreso y/o digital, a las firmas interesadas que se encuentran inscriptas en el registro de proveedores.

Tanto las marcas de agua como el hilo de seguridad deberán respetar fielmente al modelo entregado.

El diseño, la ubicación dentro del billete y el tamaño se ajustarán a lo indicado en los respectivos diagramas.

car of



ESPECIFICACION TECNICA

S. E. CASA DE MONEDA

Papel con filigrana multitonal. Ballena \$200 x 50 posiciones		Código: 02031346
Emisión: 29 / 06 / 18	Revisión: 05	Hoja: 2 de 3

- 09 – **Escuadra:** Vista la hoja de anverso. El ángulo de referencia estará ubicado en la esquina inferior izquierda (diagonal a la muesca). Desvío máximo ± 1 mm
- 10 – **Muesca:** De forma curva, cuyo punto medio del corte estará a 90 mm del margen superior del lado derecho de la hoja; con una cuerda de aproximadamente 14 mm y 4 mm de flecha.

I.2- COMPOSICION / ESTRUCTURA INTERNA

Ítem	Características	Unidad	Requisito	Tolerancias
11	Tipos de fibras	%	Algodón	100 %

- 12 – **Formación:** Óptima uniformidad, sin “nubosidades” o irregularidades perceptibles a trasluz.
- 13 – **Encolado:** Deberá conferirle buena resistencia al papel en medios seco y húmedo; apta para la combinación de sistemas de impresión Offset seco, Intaglio (calcográfico), tipográfico y serigráfico. Sin formaldehído y que se ajuste a las normas vigentes de seguridad e higiene.

14	Carga mineral	%	5	Máximo
15	Porosidad Bendtsen	ml/min	40	

- 16 – **Fibrillas de seguridad:** Invisibles a simple vista; con reacción a la luz UV, en color rojo, azul y amarillo; distribuidas uniformemente en proporciones similares en ambas caras.

16.1	Largo	mm	5	± 0.5
16.2	Espesor	~	15 Deniers / 17 Decitex	
16.3	Cantidad total	n°/dm ²	100	Mínimo

I.3- SUPERFICIE

17	Rugosidad Bendtsen	ml/min	Cara menos rugosa Cara mas rugosa	200 – 600 250 – 650
18	Opacidad (**)	%	85	Mínimo
19	pH (extracción en caliente)	~	6 - 9	

(**) Geometría de medición d/0°; iluminante D65/10°)

I.4- RESISTENCIAS

20	Tracción en seco	kN/m	D. Máquina	D. Transv	Mínimo
			7.0	3.2	
21	Tracción en húmedo	2.6	1.1		
22	Doble plegado	Log	3.40	3.30	
23	Rasgado	mN	680	800	

I.5- PRESENTACION

El papel será entregado en resmas de quinientas (500) hojas, libres de fibras sueltas o partículas que puedan afectar el proceso de impresión.

Cada resma estará envuelta con una cubierta exterior impermeable al vapor de agua.



ESPECIFICACION TECNICA

S. E. CASA DE MONEDA

Papel con filigrana multitonal. Ballena \$200 x 50 posiciones		Código: 02031346
Emisión: 29 / 06 / 18	Revisión: 05	Hoja: 3 de 3

II- OFERTAS

El oferente deberá estar homologado por el Banco Central en cuanto a la calidad del papel, marca de agua e hilos de seguridad. Debiendo presentar documentación que lo acredite como tal.

III- CONDICIONES GENERALES

Ver requisitos generales para papeles, desde el punto "Muestras de fabricación".

El adjudicatario por primera vez entregará previo a la partida, el plano de hoja detallando las 50 posiciones con sus tolerancias (márgenes, hilo de seguridad, marca de agua, etc). Conformado el plano deberá remitir dos planos de hoja en material traslúcido en escala 1:1.


Quedará a criterio de SE Casa de Moneda solicitar un adelanto de partida representativa e integrante de la misma, en cantidad a definir.

El proveedor deberá remitir con cada entrega y por lote el certificado de análisis correspondiente, que garantice el cumplimiento de la presente especificación, incluyendo los valores de los resultados obtenidos.

Las partidas serán revisadas por muestreo (IRAM 15 / ISO 2859 e IRAM 16 / ISO 3951, según corresponda). Si, al momento de su utilización se detectaren hojas que no se ajustan a lo especificado, el proveedor deberá reponer la totalidad de las unidades defectuosas.

Las condiciones ambientales para los ensayos físicos son: 23 ± 1 °C / 50 ± 2 %HR, según norma IRAM – ATIPCA P 3008 NM ISO 187.

as 21



ESPECIFICACION TECNICA

S. E. CASA DE MONEDA

Papel con filigrana multitoral. Ballena \$200 x 50 posiciones		Código: 02031346
Emisión: 22/05/18	Revisión: 01	Hoja: 1 de 3

I. PRESENTACION

En cada tarima se dispondrán doce resmas perfectamente acondicionadas dentro de una bolsa de polietileno herméticamente cerrada.

Todo el conjunto antes mencionado estará contenido en envases de madera (cajones), compuesto por paredes plegables, tapa, base y zunchos.

I.a Paredes y tapa

Ítem	Características	Unidad	Requisito	Tolerancias
	Espesor	cm	1	Aproximadamente
	Largo		85	
	Ancho		73	
	Alto		90	

De modo que se acondicionen perfectamente doce resmas de quinientas hojas cada una.

Provisto de un sistema de flejes adecuados que hagan las veces de bisagra, a lo alto de toda la pared. Debe facilitar el plegado y no dar acceso al interior de las resmas.

La tapa debe tener un fleje de metal que enmarque y envuelva los bordes de las paredes aportando rigidez al conjunto.


I.b Base

- 1 – Características: De madera apto para soportar una carga en estiba máxima de seis pallets. Con un fleje de metal que enmarque y contenga las paredes. Con base de terciado multilaminar de 6 mm aproximadamente, perfectamente liso. Nueve tacos de madera clavados en forma piramidal.
- 2 – Entradas: A lo ancho de la tarima con una separación de 25 a 26 cm. Sujetadas con tirantes de 12 mm de espesor ubicados a lo largo del pallet. De modo que la altura no sea menor a 10 cm y sea compatible para el manipuleo con auto elevadores, zorras manuales y eléctricas.
- 3 – Armado: Con tres clavos o tornillos por taco, formando un triángulo, de manera que resista el normal manipuleo.

I.c Zunchado

Dos zunchos plásticos (no metálicos), que rodeen la caja dando un cierre seguro y rígido.

cas
21



ESPECIFICACION TECNICA


S. E. CASA DE MONEDA

Papel con filigrana multitoral. Ballena \$200 x 50 posiciones		Código: 02031346
Emisión: 22/05/18	Revisión: 01	Hoja: 2 de 3

II. RÓTULO

- Proveedor
- Orden de Compra
- Código y descripción: 02031346 – Papel \$200 Ballena - 50 posiciones
- Cantidad de resmas / hojas por resma
- Peso neto / peso bruto
- Partida / Lote / Posición
- N° de tarima / N° total de tarimas

III. CROQUIS

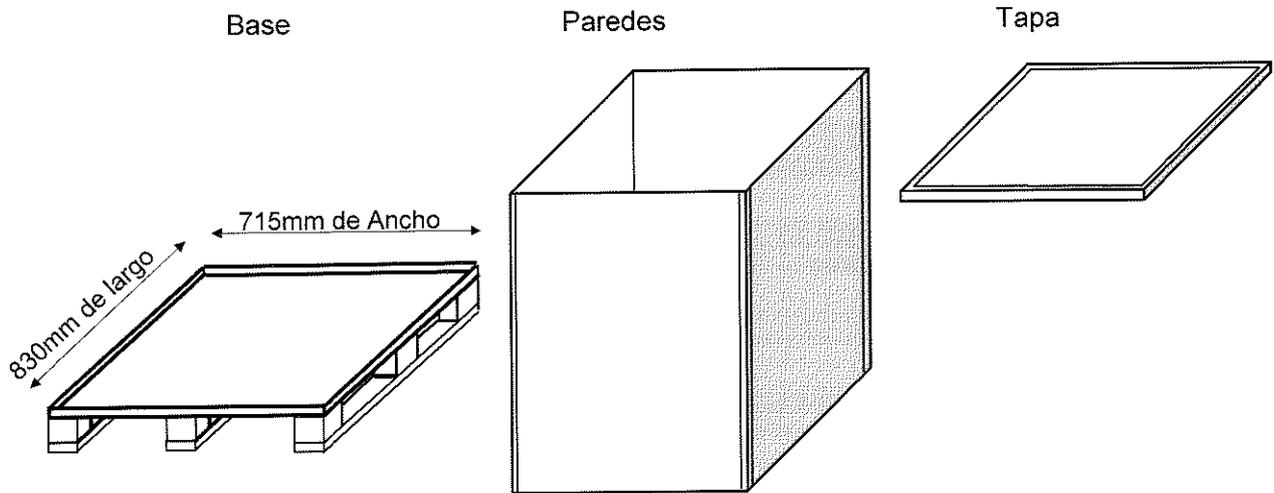


IV. OFERTAS

Los oferentes deberán presentar una muestra del producto terminado para su evaluación. Quedando a consideración del usuario la validez de la misma.

V. CONDICIONES GENERALES

Es condición excluyente respetar el diseño y formato de cuatro entradas detallado en el croquis del pallet, debido al limitante del ancho de las puertas de acceso a nuestros tesoros. Las medidas y el formato del pallet están diseñadas para permitir su transporte mediante el accionamiento de



ESPECIFICACION TECNICA

S. E. CASA DE MONEDA

Papel con filigrana multitoral. Ballena \$200 x 50 posiciones		Código: 02031346
Emisión: 22/05/18	Revisión: 01	Hoja: 3 de 3



nuestras zorras eléctricas y autoelevadores, permitiendo ingresar por los accesos a nuestros tesoros.

Se encuentra a disposición de los interesados, muestras del tipo de producto solicitado.


La Partida será revisada por muestreo por el usuario; si en el proceso de producción se detectare algún pallet defectuoso, el proveedor deberá reponer el producto.

VI. IMÁGENES

Las siguientes imágenes son meramente ilustrativas para mostrar el tipo de cajón contenedor solicitado. Las medidas, el formato y las características son las detalladas en los puntos I, II, III, IV y V.

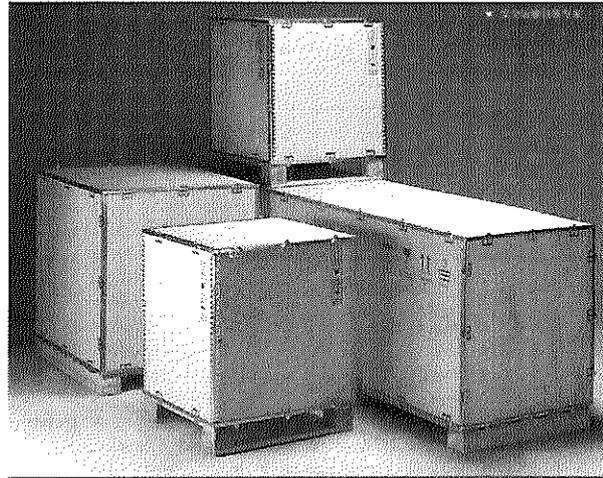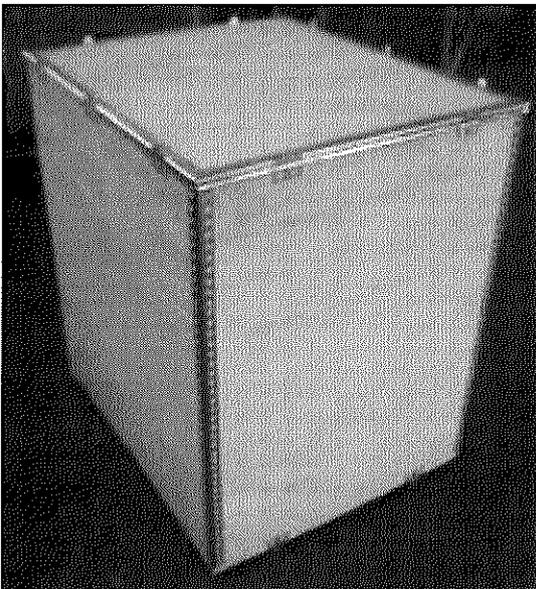

REQUISITOS GENERALES PARA PAPELES



S. E. CASA DE MONEDA

Emisión: 17 / 11 / 17	Revisión: 06	Hoja: 1 de 6
------------------------------	---------------------	---------------------

1- ALCANCE

Estos requisitos son aplicables a todos los papeles de seguridad que sean adquiridos por S.E. Casa de Moneda.

2- PRECALIFICACION DEL OFERENTE

Todas aquellas empresas que nunca proveyeron o que no formen parte del Registro de Proveedores de S.E. Casa de Moneda (SECM), deberán presentar lo siguiente:

a- Información Institucional.

- 1- Datos institucionales de la empresa.
- 2- Productos que fábrica, descripción y capacidad de producción.
- 3- Soporte técnico al cliente.
- 4- Referencia de clientes locales e internacionales.
- 5- Instrumental de laboratorio propio y métodos de ensayo que realiza.
- 6- Certificaciones de calidad (ISO, IEC, etc).
- 7- Para el caso de papeles de seguridad deben describir los procedimientos empleados para el resguardo del papel a entregar y el que permanecerá en stock, así como también de la destrucción del papel no apto producido.

Nota: SECM se reserva la facultad de efectuar todas las comprobaciones que estime corresponder de la información presentada.

b- Muestras.

- 1- Presentarán en carácter de muestra como mínimo cincuenta (50) hojas tamaño A4 embaladas en forma plana de manera de evitar el deterioro y un certificado de análisis con las mediciones de los ensayos especificados, informando los resultados obtenidos.
- 2- Podrán presentar un muestrario con los distintos tipos de papeles que fabrican, junto a su ficha técnica.
- 3- Pasada esta instancia, se podrá solicitar una cantidad a definir; necesaria para las pruebas en máquina; en los gramajes, formatos y otras características especificadas o requeridas para cada caso.

c- Marcas de agua.

- 1- Cumplidas las instancias descriptas en el punto "b" se procederá al desarrollo de la marca de agua. Para lo cual se entregarán los diagramas correspondientes.
- 2- La firma interesada presentará una muestra en papel, a fin de realizar el análisis correspondiente.

cas

REQUISITOS GENERALES PARA PAPELES



S. E. CASA DE MONEDA

Emisión: 17 / 11 / 17	Revisión: 06	Hoja: 2 de 6
------------------------------	---------------------	---------------------

- 3- De no resultar de conformidad, se extenderá un informe detallando las observaciones; para la presentación de nuevas muestras.
- 4- Se podrán presentar muestras, las veces que sean necesarias hasta su conformidad final.

3- REQUISITOS PARA LA ADJUDICACION

- a- Los oferentes deberán informar por escrito la factibilidad de poder fabricar el papel con las características técnicas solicitadas.
- b- Por tratarse de un papel de seguridad deberán informar en forma sintética los procedimientos de destrucción de todo el papel malo producido como así también cualquier contingencia.
- c- Se informará las medidas implementadas para salvaguardar el stock de las hojas o bobinas.
- d- El oferente tomará conocimiento de la aptitud de los procesos gráficos, que se especifiquen en cada caso. Todas las dudas se aclararán en el momento de la licitación, de lo contrario se dará por sentado que el papel ofrecido, cumple con las características especificadas y la aptitud a los sistemas de impresión solicitados.

4- EMBALAJE E IDENTIFICACION


HOJAS

- a- Las hojas se entregarán en resmas de 500, 250 ó 125 hojas; de acuerdo al gramaje y/o tamaño de las mismas.
- b- Las resmas deberán estar envueltas con un material impermeable al vapor de agua. Y la cantidad por pallet será constante en toda la remesa.
- c- Las hojas deberán estar contadas con exactitud. Las disconformidades en este aspecto serán consideradas muy graves.

BOBINAS

- d- Las bobinas se entregarán envueltas en material impermeable al vapor de agua.
- e- El diámetro de cada bobina estará comprendido entre 900 y 1000 mm. El buje tendrá un diámetro interno de 76 mm y podrá contener hasta dos empalmes por bobina, debidamente señalados.
- f- El bobinado debe ser uniforme, con tensión pareja y los bujes no deben estar deformados.

REQUISITOS GENERALES PARA PAPELES



S. E. CASA DE MONEDA

Emisión: 17 / 11 / 17	Revisión: 06	Hoja: 3 de 6
------------------------------	---------------------	---------------------

AMBOS FORMATOS

- g- Los pallets no tendrán elementos sobresalientes o bien se colocará un elemento de protección entre el pallet y el papel.

- h- A fin de mantener la trazabilidad, cada bulto se identificará con un rótulo, por ejemplo:
 - i. Nombre o razón social del proveedor.
 - ii. Denominación del papel.
 - iii. Formato de hoja / Ancho de la bobina.
 - iv. Gramaje.
 - v. Lote
 - vi. Posición en rollo de origen y número (resma o bobina).
 - vii. Cantidad de hojas / Peso de la bobina.

5- MUESTRAS DE FABRICACIÓN

- a- En los casos que se solicite, la firma adjudicataria, una vez recibida la pre-adjudicación, deberá informar justificadamente el plazo mínimo y máximo para la presentación de las muestras de fabricación. Estas muestras deberán ser remitidas directamente a SECM en dos paquetes de cincuenta hojas cada uno con las características técnicas solicitadas.
- b- Para papeles que contengan hilo de seguridad se pueden presentar muestras de fabricación con un hilo similar, distinto al especificado. En este caso la firma adjudicada tendrá diez (10) días a partir de la presentación de estas muestras para aportar una muestra de hilo que se ajuste a lo solicitado.
- c- Las muestras tendrán un rótulo donde mínimamente describa:
 - i. Fecha de presentación de muestra.
 - ii. Referencia al Expte/ Licitación u Orden de Compra.
 - iii. Firma autorizada.
- d- Las muestras aprobadas servirán como referencia de calidad de la partida.
- e- En caso que las muestras no fueran conformadas, la firma adjudicada podrá presentar una segunda y última muestra, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que SECM haya comunicado los motivos de la no aceptación. La misma consistirá en dos paquetes de cincuenta (50) hojas cada uno, conteniendo todas las características especificadas.
- f- Dependiendo del defecto y la imposibilidad de gestionar el envío de las segundas muestras, se podrá extender la conformidad condicional. No obstante, las partidas deberán ajustarse íntegramente a las características técnicas especificadas.

6- PLAN DE MUESTREO Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN.

cur 87

REQUISITOS GENERALES PARA PAPELES



S. E. CASA DE MONEDA

Emisión: 17 / 11 / 17	Revisión: 06	Hoja: 4 de 6
------------------------------	---------------------	---------------------

- a- Para el Plan de Muestreo se considera el caso típico de un lote mayor a 500.000 hojas o su equivalente en bobina.
- b- Control por Atributos: Se utilizará el **Plan de Muestreo Simple con Inspección Normal** de la Norma **IRAM 15** o su equivalente **ISO 2859**.
- c- Control por Variables: Se utilizará el **Plan de Muestreo Simple con Inspección Normal** de la Norma **IRAM 16** o su equivalente **ISO 3951**.
- d- Todos los ensayos se realizarán a $23 \pm 1^\circ\text{C}$ de temperatura y $50 \pm 2\%$ de humedad relativa. Según Norma IRAM-ATIPCA P 3008 NM-ISO 187 (2001-02).

7- ENSAYOS

- a- Control por atributos

CARACTERISTICA	Nivel inspección	% AQL	Clasificación
Composición	S-1	1.5	Crítico
Dirección de fibra			
Encolado			
Marcas de Agua	S-3	2.5	Mayor
Hilo de seguridad		1.0	
Fluorescencia		1.5	
Formato (*)		6.5	
Formación		6.5	
Fibrillas de seguridad inv	S-1		Menor

- b- Control por variables:

CARACTERISTICA	Nivel inspección	% AQL	Clasificación
Formato (*)	S-2	1.5	Mayor
Gramaje		1.0	
pH	S-1	2.5	
Color		4.0	
Opacidad			
Resist tracción en seco (DM / DT)	S-2	1.5	Mayor
Resist tracción en húmedo (DM / DT)			
Resistencia al rasgado (DM / DT)			
Resistencia al plegado (DM / DT)			
Rugosidad Bendtsen cara \pm lisa	S-1	6.5	Menor
Espesor	S-2		
Porosidad Bendtsen	S-1	1.5	
Carga mineral			

(*) El 50% de la muestra se analizará por Atributo según el plano de hoja y el 50% restante se analizará por Variable.

REQUISITOS GENERALES PARA PAPELES



S. E. CASA DE MONEDA

Emisión: 17 / 11 / 17	Revisión: 06	Hoja: 5 de 6
-----------------------	--------------	--------------

- c- Si del análisis efectuado se concluyera que la partida no cumple con las especificaciones técnicas, se podrá disponer de una segunda toma de muestra, para un nuevo análisis.
 - d- El proveedor deberá remitir con cada entrega y por lote el certificado de análisis correspondiente, que garantice el cumplimiento de las especificaciones técnicas, incluyendo los valores de los resultados obtenidos.
- 8- ACEPTACIÓN, DESCUENTO O RECHAZO DE PARTIDAS.
- a- **Partida aprobada:** Todas aquellas partidas que cumplan con todos los ítems especificados según los criterios de aceptación de los respectivos planes de muestreo.
 - b- **Partida observada sujeta a descuento:** Podrán ser observadas y aprobadas, sujetas a descuento, de acuerdo a los porcentajes que se establezcan, las partidas que contengan hasta tres (3) ítems defectuosos, de los cuales uno (1) sólo podrá ser "Defecto Mayor" y ningún defecto "Crítico".
Esta alternativa sólo podrá ser aplicable cuando los desvíos a las especificaciones técnicas no inhabiliten el material para el fin al que se lo destina;
Si el/los desvío/s son de magnitud considerable, de manera que afecten a la calidad del papel, corresponderá el rechazo de la partida.
 - c- **Partida rechazada:** Todas las partidas que dependiendo de la magnitud, contengan como mínimo: cuatro (4) "Defectos Menores"; o dos (2) "Defectos Mayores" o uno (1) defecto Crítico.
 - d- Los defectos no detectados en el muestreo y que aparezcan durante el proceso gráfico tales como: desprendimiento de pelusa/polvillo, inestabilidad dimensional, arrugas, cordones, falta de homogeneidad, marcas de agua con defectos, etc. y dependiendo de la magnitud detectada, podrá dar a lugar a la observación o rechazo de la partida.
- 9- EXCLUSIVIDAD Y DESCARTE DEL PAPEL
- a- Los papeles que reúnan las características de las especificaciones técnicas, sólo serán fabricados por la empresa adjudicada con destino a SECM.
 - b- Los descartes y excedentes que no fueren aceptados por SECM, serán inutilizados.
 - c- Todo papel rechazado será destruido por SECM en presencia del representante de la firma proveedora, si ésta lo deseara.

cur 

REQUISITOS GENERALES PARA PAPELES



S. E. CASA DE MONEDA

Emisión: 17 / 11 / 17	Revisión: 06	Hoja: 6 de 6
------------------------------	---------------------	---------------------

10- VERIFICACION EN FABRICA Y ELEMENTOS DE FABRICACION

- a- SECM se reserva el derecho de efectuar la vigilancia y control en fábrica; según estime necesario, por intermedio de las personas que al efecto designe; para ello la firma adjudicada deberá acordar las facilidades pertinentes.
- b- La fábrica está obligada a adoptar las medidas de seguridad necesarias para que los papeles fabricados y los elementos destinados a su elaboración no puedan ser utilizados por terceros, sustraídos o extraviados.
- c- El fabricante dará cuenta a SECM del número de telas de formación y herramientas maestras elaboradas para la provisión de los papeles.
- d- Terminada la fabricación del papel, las telas de formación, las herramientas maestras empleadas para el estampado de los diseños de marcas de agua, etc. serán puestas a disposición de SECM que las recibirá en propiedad sin cargo alguno.